

注意事項

1. 危険・有害性情報については、SDSをご確認ください。
2. 被塗物は完全に脱脂してください。
3. 指定以外のシンナーを使用すると、経時変化により塗料成分が分離し、所定の性能が発現なくなります。
4. 希釈後は早めにご使用ください。
5. 製品は密栓したうえで冷暗所に保管してください。
6. 使用期限は当社出荷日より、塗料：3ヶ月以内、シンナー：1年以内です。
開封後は早めにご使用ください。
7. 本製品は屋内用途を目的として設計しています。
そのため屋外または長時間直射日光の当たる場所へのご使用は控えてください。
8. 塗料の種類によっては層間密着性が十分でない場合がありますので、ご使用の際には必ず事前に確認してください。
9. 塗膜の表面抵抗値は膜厚により変化します。膜厚管理を適切に実施してください。
10. プライマーを必要とする場合は、担当営業員にご相談ください。



EGT

EDOGAWA GOSEI (THAILAND)

EDOGAWA GOSEI (THAILAND) CO., LTD.

EGTは江戸川合成株式会社の100%子会社です。

TEL : +66-36-373-737

FAX : +66-36-373-739

E-mail : info@edogawa.co.th

URL : www.edogawa.co.th/japanese

PP-005_00egt
2020.03

電磁波シールド塗料



エレアース EMI

51ac

導電性・シールド特性において高いパフォーマンスを発揮

アクリル樹脂

常温乾燥

1液

銀銅系導電材



EGT

EDOGAWA GOSEI (THAILAND)



エレアースEMI 51ac

特長

優れた導電性・電磁波シールド性

それぞれの利点を生かした「銀+銅ハイブリッド導電材」とオリジナルの製造工程により、長期にわたり安定した導電性と電磁波シールド性を維持することが可能です。

シンプルな作業性

アクリル樹脂系、1液常温乾燥型塗料です。
主剤、硬化剤を用いる2液硬化型塗料のような難しさや、わずらわしさはありません。
量産の場合は60℃～80℃下において強制乾燥する事も可能です。

ゆとりの保存安定性

従来の電磁波シールド塗料で発生していた導電材沈降による固形化の対策を施しました。
在庫期間中に(※)導電材が沈降した場合でも、使用前の攪拌により塗料性状を復元することができます。
※ただし使用期限は出荷日より3ヶ月

用途

プラスチック製品の電磁波シールド

色相

ダークブラウン

容量

塗料 エレアースEMI 51ac：18kg / 4kg
シンナー Thinner1300S：16L / 3.8L

使用方法

1.前処理

塗装物は塗装前に十分な脱脂を行ってください。

2.攪拌

導電材等が沈降している場合がありますので、ご使用前に十分攪拌してください。

3.希釈・混合

配合比は塗料：シンナー＝10：2～4です。計量は重量比にて行ってください。
希釈剤はThinner 1300Sをご使用ください。

4.塗装

空気圧	0.3～0.5MPa
ノズル口径	1.2～1.5mm
膜厚	20～30 μ m
塗布量	約300g/m ²

5.乾燥

指触乾燥	25℃×10分
硬化乾燥	25℃×5～6時間
強制乾燥	60℃～80℃×30分

※強制乾燥を行う場合は、塗装後セッティングタイム10～15分間常温放置してください。
※プラスチック製品の強制乾燥は素材の耐熱温度を確認の上、行ってください。


品質性能

品質性能試験結果


試験項目	試験条件	結果	社内規格
鉛筆硬度	鉛筆硬度試験機(1kg荷重)	F	HB $\leq$
密着性	クロスカットテープ剥離試験(ABS板)	100/100	95/100
	クロスカットテープ剥離試験(PC板)		
	クロスカットテープ剥離試験(アクリル板)		
耐水性	純水(25℃) 168時間浸漬後 24時間常温放置 外観確認	合格	外観異常なきこと
	純水(25℃) 168時間浸漬後 24時間常温放置 二次密着性	100/100	95/100
	純水(25℃) 168時間浸漬後 24時間常温放置 導電性	合格	1.0 Ω $\geq$
耐湿性	室温50℃ 湿度98% 168時間後 24時間常温放置 外観確認		外観異常なきこと
	室温50℃ 湿度98% 168時間後 24時間常温放置 二次密着性	100/100	95/100
	室温50℃ 湿度98% 168時間後 24時間常温放置 導電性	合格	1.0 Ω $\geq$
耐アルコール性	IPAラビング(500g荷重) 下地露出までの往復回数		50回 $\leq$
耐熱性	恒温槽90℃ 96時間後 24時間常温放置 外観確認	100/100	95/100
	恒温槽90℃ 96時間後 24時間常温放置 二次密着性		
	恒温槽90℃ 96時間後 24時間常温放置 導電性	合格	1.0 Ω $\geq$
導電性	表面抵抗値(2点測定極間1cm マルチメーター)	0.7 Ω	
抵抗値	三菱アナリテック4端針法	4.0 $\times 10^{-2}\Omega$	7.0 $\times 10^{-2}\Omega$ $\geq$
表面抵抗率	三菱アナリテック4端針法	1.8 $\times 10^{-1}\Omega/\square$	3.0 $\times 10^{-1}\Omega/\square$ $\geq$
体積抵抗率	三菱アナリテック4端針法	4.5 $\times 10^{-4}\Omega\cdot\text{cm}$	7.0 $\times 10^{-4}\Omega\cdot\text{cm}$ $\geq$

※密着性以外の試験はABS板に膜厚20 μ mで塗装の上、80℃×30分で乾燥し、7日間常温放置後試験。

電界シールド効果

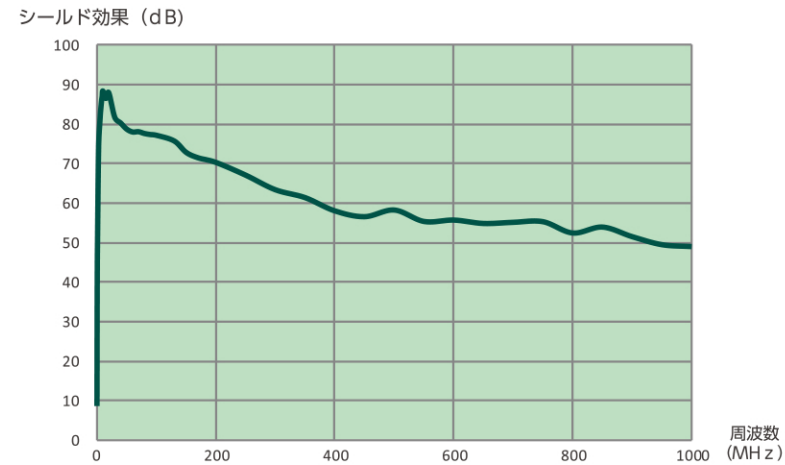

磁界シールド効果

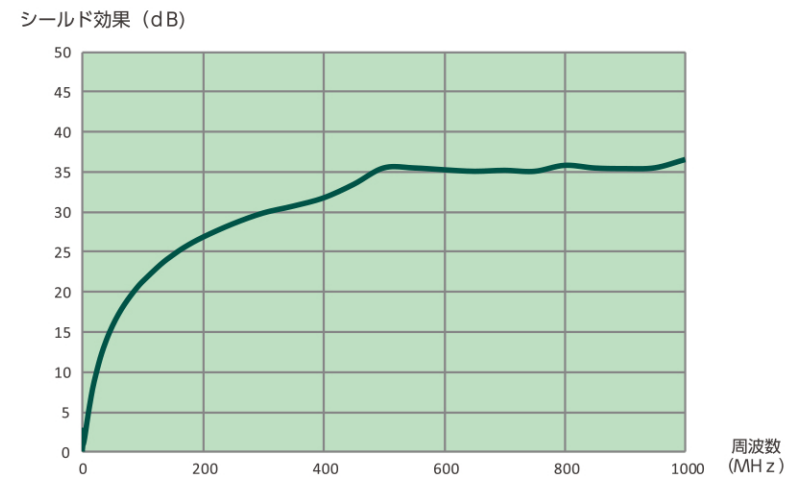

試験条件
1. 塗装膜厚：20 μ m
2. 試験塗板：フェノール樹脂板
3. 乾燥条件：80℃×30分後、7日間常温放置

※各種試験結果は当社においての評価であり、品質性能を保証するものではない事をご了承ください。